

SER PROFESIONAL ES QUE HABLEN BIEN DE TI

Se considera soporte estable el que admite colocación por adherencia directa de pavimentos con sistema:

Soportes inestables con colocación no monolítica o desolidarizada, se ejecutará una solución constructiva:

P1

P2

P1: Sistema directo. En este sistema el material de agarre se aplica directamente sobre el soporte base. Quedando una disposición de interior a exterior de: baldosa, material de agarre y forjado o solera de hormigón.

P2: Sistema con capas intermedias: En este sistema se ejecutan capas intermedias funcionales (recrecido, aislamiento, reparto de cargas, impermeabilización, desolidarización, suelo raciante, etc), entre el soporte base y el revestimiento de baldosas cerámicas.



OTROS CONSEJOS PRO YA PUBLICADOS: Cómo entender el mundo e las Passivhaus, LEED, BREEAM, VERDE, Cómo ahorrar y vivir mejor, qué debo saber sobre suelos radiante, cómo solucionar las goteras, Cómo nos influyen las nuevas medidas tributarias, por qué son necesarias las juntas de dilatación, Qué debo saber sobre eflorescencias, Tipos de distribución de cocinas, ventajas energías renovables, Cómo entregar el trabajo de colocación cerámica, cómo ahorrar gastando menos en calefacción...

El profesional al servicio del cliente



¿Cómo asegurar adherencia y durabilidad en revestimientos?

Consejos Pro 47

Promueve:

andimac

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CONTIGO


grupopuma

Estabilidad en el soporte de colocación

Las baldosas cerámicas están indicadas para su colocación sobre diversos tipos de soporte, ya sea en suelo, pared o techo, que se definen en el apartado 3.3 "Definiciones referidas a los soportes de colocación" de la norma PNE 138002, siempre que sean debidamente diseñados y ejecutados según las especificaciones del proyecto y los requisitos establecidos en esta norma.

Los revestimientos cerámicos necesitan estabilidad en la superficie sobre la que se sustentan para asegurar la adherencia y su durabilidad. Las variaciones dimensionales sufridas por el soporte generan esfuerzos sobre los revestimientos cerámicos instalados por adherencia. En consecuencia, es fundamental conocer el grado de estabilidad del soporte de colocación, según las deformaciones previstas, para poder diseñar el sistema cerámico y seleccionar los materiales, capas intermedias y la técnica de colocación.

Estabilidad en forjados: En las estructuras de hormigón, metálicas o de madera, se debe considerar los movimientos debidos a la deformabilidad por el peso propio, las cargas de uso y las vibraciones. Se consideran estables los forjados que cumplen las condiciones sobre movimientos por retracción, cuya luz sea inferior a 4 m y no se esperen flechas* activas mayores de 5 mm.

Es importante conocer la **junta de contracción abierta**, que tiene como función absorber los movimientos debidos a retracciones, cambios de temperatura y sollicitaciones mecánicas.

Cuando no se cumplan estas condiciones, sus efectos negativos se pueden prevenir mediante capas de desolidarización, juntas de dilatación y perimetrales, adhesivos con la característica de deformabilidad adecuada, baldosas de formatos menores, doble encolado, junta de colocación abierta de espesor generoso.


* Como referencia el CTE DB SE, en su artículo 4.3.3.1 prescribe una flecha relativa menor que 1/500 para los forjados que vayan a sustentar tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas.

Para más información técnica sobre la nueva norma para instalación de baldosas cerámicas puedes remitirte al siguiente link donde encontrarás la nota de prensa de la Norma UNE 138002: <http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=44304#.WLg9pBl19mB>



Estabilidad en las soleras de hormigón

Existen variables que afectan a la retracción: humedad y temperatura ambiente, dimensión y espesor de la solera, composición del hormigón, tiempo transcurrido desde la ejecución, uniformidad de secado, y las juntas de contracción ejecutadas.

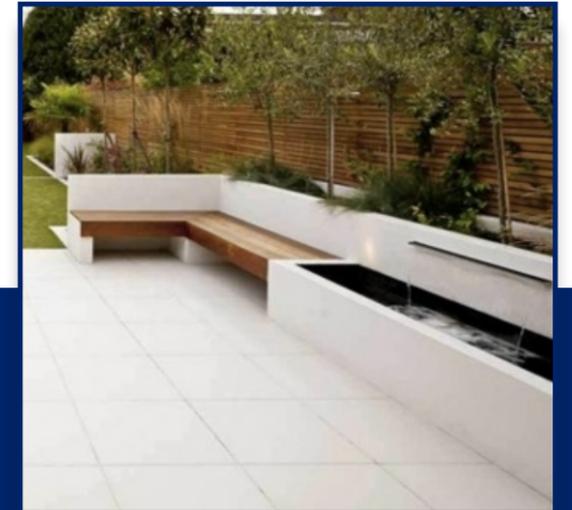

La estabilidad en las soleras de hormigón depende de los fenómenos de retracción ligados a la pérdida de agua del hormigón. Se debe conocer el grado de estabilidad del soporte para evitar sus consecuencias sobre

el revestimiento cerámico. A los efectos de la retracción, se pueden considerar:

1.- **Soporte estable:** el que admite la colocación por adherencia directa de pavimentos con sistema P1. Debe cumplir las siguientes condiciones:

- Al menos 6 meses de edad, curado en condiciones normales de temperatura y humedad (alrededor de 21 - 23 °C y 55 - 60% HR)
- Al menos 4 meses de edad, curado en condiciones de alta humedad relativa (mayor al 75% HR)
- Ausencia de fisuras abiertas no coincidentes con juntas de contracción.

2.- **Soporte moderadamente inestable:** con deformaciones y movimientos que pueden ser compatibles o con colocación directa con adhesivos deformables (con



baldosas de formato reducido, doble encolado, junta de colocación muy abierta) o con capa intermedia de desolidarización entre el soporte base y el material de agarre. Debe cumplir:

- Al menos 6 semanas de edad, curado en condiciones de alta humedad relativa (mayor al 75% HR)
- Al menos 6 semanas de edad, curado en condiciones normales.
- Ausencia de fisuras abiertas no coincidentes con juntas de contracción.

3.- **Soportes inestables:** asociados a una colocación no monolítica o desolidarizada. En

este caso, se debe ejecutar una solución constructiva P2, con un recrecido flotante (de acuerdo a la norma PNE 138002) o con desolidarización (de acuerdo a la norma PNE 138002). Debe cumplir las siguientes condiciones:

- Menos de 6 semanas de edad.
- Soleras o capas de compresión fisuradas, sean cuales fueren su edad o las condiciones de curado.